

超速硬セメント JET-CEMENT (ジェットセメント)

ジェットセメントの特長

1. 3時間で実用強度を実現
活性化されたアルミン酸カルシウムにより、驚異的な超速硬性を実現。約3時間で20N/mm²以上の実用強度を発揮します。
2. 長期にわたる安定した強度増進
ポルトランドセメント同様に、長期にわたって安定した強度増進が得られます。
3. 凝結時間は自由に調整可能
ジェットセメント専用開発された凝結遅延剤「ジェットセッター」を使用すれば、凝結時間は任意に調節できます。
4. 打設後の表面沈下は極めて少量
ブリーディング(浮き水)現象をほとんど起こしません。そのため、コンクリート打ち込み後の沈下を心配する必要はありません。



20kg/袋

荷姿は製造の都合等により予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

ジェットセメントの用途

- ▶ 橋梁：伸縮継手補修、床版打ち替え、床版増厚 拡幅に伴う間詰
- ▶ 道路：排水橋の取替え・舗装の打ち替え、各種埋設物の埋め戻し、マンホール回りの補修、ブロックタイルの貼り付け
- ▶ 鉄道：踏切、枕木取り替え補修、スラブ版下充填、軌道下補強
- ▶ 空港：プレキャスト版下充填
- ▶ 工場：土間、機械基礎

凝結遅延剤



ジェットセッター

被膜養生剤



スミセエスシー

プライマー



ライオンボンダA

配合例

モルタル配合例：練上り約40ℓ (1:3モルタル)

水セメント比 W/C (%)	単体量 (kg/40ℓ)			
	セメント	細骨材	水	ジェットセッター
50	20 (1袋)	60	10	適量


コンクリート配合例：1m³あたり

粗骨材の最大寸法 Gmax (mm)	水セメント比 W/C (%)	細骨材率 s/a (%)	単体量 (kg/m ³)						
			セメント	水	細骨材	粗骨材	混和剤		
								減水剤	遅延剤
25	37.5	38	400	150	707	1207	10	適量	


※上記は配合例になります。事前に試し練りを行い、性状を確認してください。

減水剤：単位セメント量×2.5%


ジェットセッターの添加率

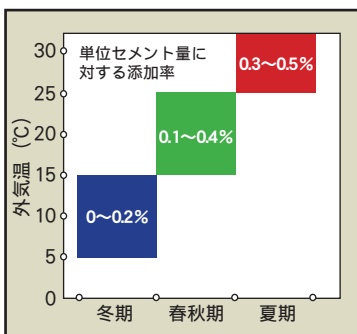

圧縮強度の測定例 (モルタル, コンクリート)

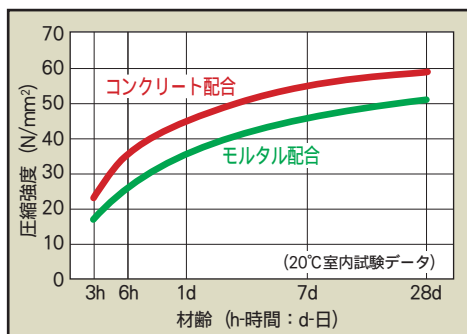

各種セメントの圧縮強度比較例 (JIS R 5201)

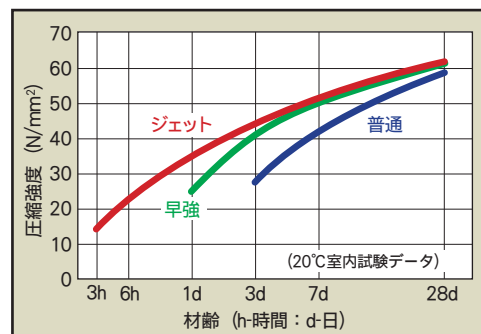

施工手順

使用材料

セメント：ジェットセメント
 水：清浄なもの
 細骨材：粗粒率2.5～3.2程度の良質のもの
 粗骨材：粗粒率6.5～7.5程度の良質のもの
 減水剤：マイティー150（花王製）
 凝結遅延剤：ジェットセッター
 被膜養生剤：スミセエスシー
 プライマー：ライオンボンドA
 ※スミセエスシー、ライオンボンドAは2～3倍希釈でご使用ください。

打込み

- 旧コンクリートの下地処理は十分に行ってください。打ち込んだコンクリートの水分が型枠・旧コンクリートなどに吸われることがないように打ち水、もしくはプライマー処理・プラスト処理等を行ってください。
- パイプレーターで十分に締め固めてください。
- ジェットセメントは硬化が速いので、作業が中断しないようにしてください。
- 多層打ちを避けて、一層打ちにし、打ち継ぎ目を作らないようにしてください。
- 硬化しかかったモルタル・コンクリートに、水を加え練り返して使用しないでください。

準備

- モルタル・コンクリート用強制練りミキサ、または傾胴式ミキサ等。
 - 計量容器、ハカリ、コンクリート受皿
 - 内部振動式パイプレーター
 - スコップ、木ゴテ、金ゴテ
 - 養生剤・養生マット・養生シート等
- ※硬化が早いため道具を多めに用意してください。

表面仕上げ

- 施工可能時間は、ジェットセッター添加率により変わりますが、およそ20～30分ですので表面仕上げは早い時期に行ってください。表面仕上げ終了後、できるだけ早い時期に被膜養生剤（スミセエスシー）を噴霧器等で、均一に散布してください。
- 表面仕上げを行う際に、モルタル・コンクリート表面に水・混和剤をかけないでください。

計量

- 各使用材料はあらかじめ1バッチ分ずつに計量しておいてください。
- 減水剤・凝結遅延剤は、あらかじめ混練水によく溶かしておいてください。


養生

環境条件の違いによる養生方法の組合せ例

環境条件	10℃以上	5℃～10℃	5℃以下
皮膚養生	皮膚養生	皮膚養生	皮膚養生
保温養生	↓	保温養生	保温養生
シート養生	シート養生	シート養生	シート養生
加温養生	↓	↓	加温養生
後養生	後養生	後養生	後養生
	供 用 下		

保温養生：保温マット等による養生
 シート養生：不透水性シートによる養生
 加温養生：ジェットヒーター・電気毛布等による養生

- 養生は原則、施工後3時間以上行ってください。
- 養生中のモルタル・コンクリートには、散水等を行わないでください。
- 加温養生を行う際はモルタル・コンクリートに直接熱源や風を当てるとひび割れの原因となりますので、必ずシート養生を行ってから実施してください。

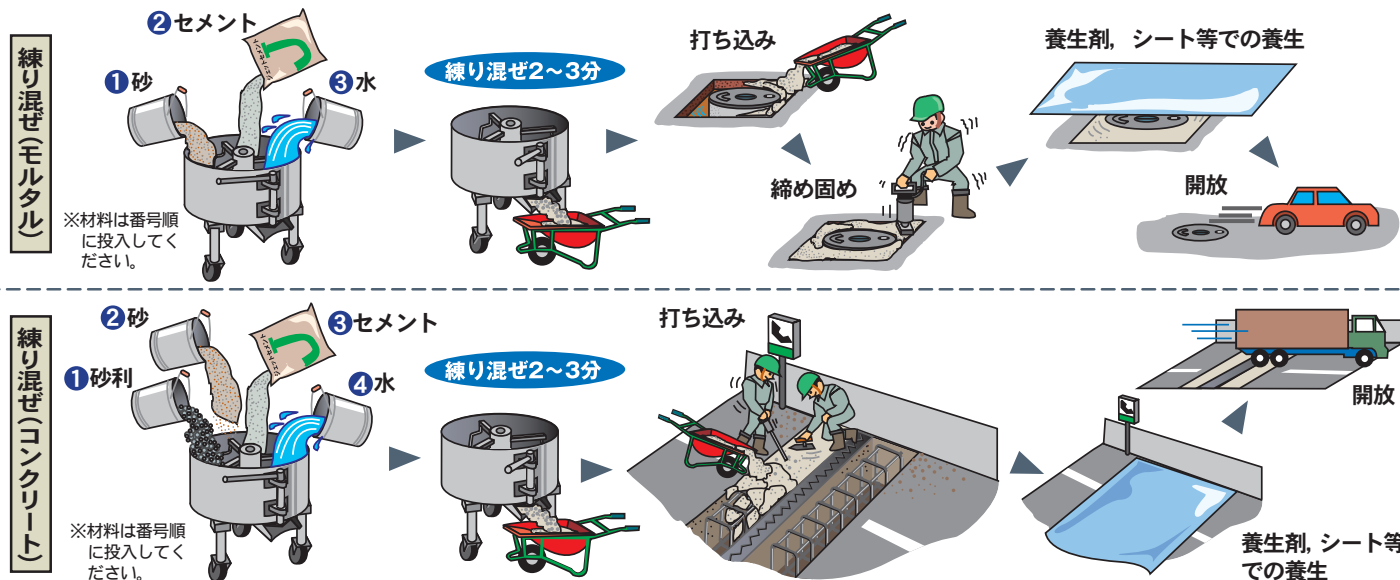

暑中対策

- 材料温度が高いと練り上がり温度が上がり、急激な硬化の原因となりますので以下の処置を行ってください。
- 材料は直射にあたらないように保管してください。
 - 外気温が30℃を超え、練り上がり温度が35℃を超えると予想できる場合は、冷水等を使用し練り上がり温度が35℃を超えないようにしてください。
 - 打設後の養生は直射、風等による乾燥がおこらないよう施工後すぐにシート養生等を行ってください。

寒中対策

- 雪雪のついてる材料は、そのまま使用しないでください。
- 打ち継ぎ目のコンクリートが凍結している場合は、適当な方法でこれを溶かし、打ち継いでください。
- 材料を加温する場合は、水または骨材を加温するのが効果的です。
- 材料を加温した場合、モルタル・コンクリートの性状が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 型枠の取り外し時は、打設個所の温度を急激に低下させないようにしてください。

使用上の注意

- 本製品は強いアルカリ性を呈し、目、鼻、皮膚等を刺激したり、粘膜に炎症を起こすことがあります。直接、皮膚に触れたり、目に入らないようにしてください。
- 作業時には、保護手袋、防塵マスク、防護眼鏡等を必ず着用してください。
- 目に入った場合は、きれいな水で十分に洗眼し、直ちに専門医の診察を受けてください。
- 皮膚に付着した場合は、きれいな水で十分に洗い流してください。
- セメントの容器（袋）は完全防水仕様ではありませんので、保管は屋内で行ってください。屋外に置き置きする場合は、パレット等でかさ上げし防水シートで覆ってください。開封したセメントは、なるべく早く使用してください。
- 他のセメントと混ぜないでください。

物性値の詳細については、当社試験成績表等をご参照ください。
 使用および取扱いの前に、当製品の安全データシート（SDS）をお読みください。
 本カタログの記載内容については、予告無しに変更する場合がありますので、予め御了承願います。

住友大阪セメント株式会社 建材事業部

東京	〒102-8465 東京都千代田区六番町6番地28	電話 03(5211)4752	Fax 03(3221)5624
大阪	〒530-0004 大阪府北区堂島浜1-4-4(アクア堂島東館15F)	電話 06(6342)7704	Fax 06(6342)7708
札幌支店	〒060-0003 札幌市中央区北3条西2丁目(札幌HSビル10F)	電話 011(241)3901	Fax 011(221)1017
東北支店	〒980-6003 仙台市青葉区中央4-6-1(住友生命仙台中央ビル(SS30)3F)	電話 022(225)5251	Fax 022(266)2516
北陸支店	〒920-0849 金沢市堀川新町2-1(井門金沢ビル7F)	電話 076(223)1505	Fax 076(223)0193
名古屋支店	〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-14-19(住友生命名古屋ビル3F)	電話 052(566)3202	Fax 052(566)3273
四国支店	〒760-0033 高松市丸の内4-4(四国通商ビル6F)	電話 087(851)6330	Fax 087(822)6870
広島支店	〒732-0827 広島市南区稲荷町4-1(住友生命広島ビル7F)	電話 082(577)7645	Fax 082(577)7646
福岡支店	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-2-5(紙と博多ビル8F)	電話 092(481)0186	Fax 092(471)0530

本製品に関するお問い合わせ・ご用命は